

## 黒皮鋼板向け水平すみ肉ワイヤの決定版

### Flux-Cored Wire for Horizontal Fillet Welding



●軟鋼～490MPa級高張力鋼用炭酸ガスアーク溶接

フラックス入りワイヤ

## FAMILIARC™

# MX-Z50F

#### 効果と特長

- 1 脚長4～7mmの水平すみ肉溶接において、ビード止端揃いに優れ、滑らかな形状が得られます。また、黒皮鋼板に対してスラグ系フラックス入りワイヤよりもビードのなじみが良好です。
- 2 アーク安定性が良好です。
- 3 スラグはく離性が良好です。特にビード止端部のスラグはく離性が良好です。

#### ビード外観および断面マクロ

【溶接条件】ワイヤ径1.2mmφ、板厚12mm、黒皮鋼板、280A-35V

<p>●400mm/min</p>	<p>フランク角：128°</p>	<p>脚長 7.6/8.5</p>	<p>※フランク角 概略図</p>
<p>●600mm/min</p>	<p>フランク角：120°</p>	<p>脚長 6.3/6.7</p>	

ビード外観  
下板とビード止端部の角度をフランク角※として測定

断面マクロ


#### 黒皮鋼板のスラグ包皮状態およびスラグはく離性

【溶接条件】ワイヤ径1.2mmφ、板厚12mm、280A-35V-400mm/min



スラグ包皮状態

ビード止端部のスラグはく離性も良好！

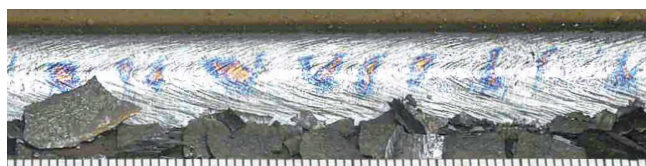

スラグはく離後

用途と適用例

鉄骨、製缶、小型建機・産機等の、各種構造物の下向すみ肉、および、水平すみ肉溶接

溶着金属の化学成分と機械的性質の一例

化学成分 (mass%)					機械的性質			
C	Si	Mn	P	S	耐力 (MPa)	引張強さ (MPa)	伸び (%)	吸収エネルギー (0°C, J)
0.04	0.70	1.35	0.010	0.008	530	600	24	60

推奨電流範囲 DC(+)

ワイヤ径 (mmφ)		1.2	1.4
電流範囲 (A)	下向すみ肉	150~350	180~400
	水平すみ肉	150~300	180~350

製造寸法

ワイヤ径 (mmφ)		1.2	1.4	
包装単位	スプール	12.5kg巻	○	○
		20kg巻	○	○
	パック	250kg入り	○	○



梁の水平すみ肉溶接  
(溶接後に溶融垂鉛めっき処理)

規格

材料規格
JIS Z 3313 T49J 0 T1-O C A-U



警告

溶接の際発生するヒュームとガスによって、健康を損なうおそれがあります。排気、換気の実施、呼吸用保護具の着用など適切な予防措置をとってください。アーク光は目や皮膚に有害です。適切なしゃ光保護具を使用してください。感電によって死に至ることがあります。通電部に触れないでください。  
ワイヤの始終端部などトーチ先端以外のワイヤが、溶接中に母材、ワイヤフィードなど非絶縁部に接触するとスパークが発生し、火災、熟傷の原因になるので注意してください。

お客様へのご注意とお願い

- ①本カタログに記載された溶接材料、溶着金属、溶接金属などの諸特性データは、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、「規格」の規定事項として明記したものを以外は、保証を意味するものではありません。
- ②実際の溶接構造物における諸性能については、施工物の設計、鋼板の化学成分、施工方法、溶接条件、施工者の技量などの影響がありますのでご注意ください。
- ③本カタログ記載の技術情報を誤って使用したことにより生じた損害につきましては、責任を負いかねますので、ご了承ください。

株式会社 神戸製鋼所

溶接事業部門

マーケティングセンター

マーケティング企画室 TEL 03-5739-6321 FAX 03-5739-6958

国内営業部

造船・エネルギー営業室 TEL 03-5739-6322 FAX 03-5739-6958

東日本営業室

(溶接材料) TEL 03-5739-6323 FAX 03-5739-6958

(溶接システム) TEL 03-5739-6325 FAX 03-5739-6958

北海道営業所 TEL 011-261-9334 FAX 011-251-2533

東北営業所 TEL 022-261-8812 FAX 022-261-0762

中日本営業室 TEL 052-584-6075 FAX 052-584-6109

※本製品(役務を含む)は、外国為替及び外国貿易法に定める輸出規制の対象です。輸出には、日本国政府の輸出許可が必要な場合があります。輸出のご予定がある場合には、弊社営業所へお問い合わせ下さい。その際には輸出先や用途をご確認させていただくことがありますので、ご了承下さい。

The products and services represented in this catalog are governed by the export restrictions of the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Act. A Japanese government issued export permit may be necessary to export outside Japan. If export is intended, kindly consult Kobe Steel, Ltd. Welding Business and/or its sales offices. Please be advised in advance that we reserve the right to confirm the export destination including the nature and/or intended use of our products and services at the said destination.

コベルコ溶接テクノ株式会社

CS推進部CSグループ TEL 0466-20-3000 FAX 0466-20-3010

西日本営業室

(溶接材料) TEL 06-6206-6390 FAX 06-6206-6458

(溶接システム) TEL 06-6206-6423 FAX 06-6206-6458

中国営業所 TEL 082-258-5305 FAX 082-258-5309

四国営業所 TEL 087-823-7444 FAX 087-823-7333

九州営業所 TEL 092-451-6012 FAX 092-473-8238

グローバル推進部 TEL 03-5739-6331~6332 FAX 03-5739-6960